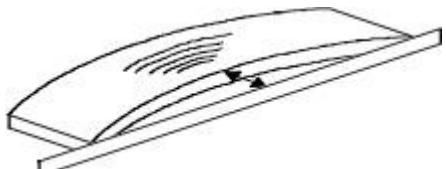
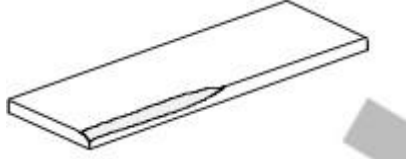
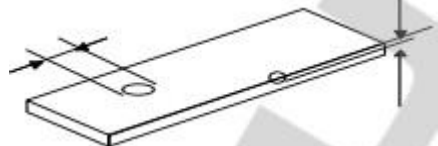
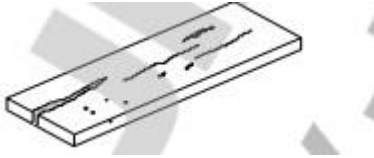


Datum: 11.06.2020	AB
Grundprofile	Außenverkleidung
Sęki zrośnięte Ungesunde Äste	Unbeschränkt.
Gesunde Äste (einschließlich schwarzer Äste)	Unbeschränkt.
Ungesunde verfaulte Äste	Auf der Nutzungsseite nicht zulässig.
Ringäste	Es sind geschlossene Äste mit einer Größe von max. 1/3 der Brettbreite erlaubt. Gilt für einen laufenden Meter.
Lose Äste oder Astlöcher.	Auf der Sichtseite nicht zulässig. An den Kanten zulässig, sofern nach der Nut- und Federverbindung kein Durchgangsloch sichtbar bleibt. Beschädigungen an Ästen, die nicht durchgehen, sind zulässig.
Maximal zulässige Anzahl von Ästen pro Meter.	Unbeschränkt.
Risse	Es sind bis zu 25% der Länge auf der Verwendungsseite zulässig, mit einer maximalen Breite von nicht mehr als 0,5 mm. Keine Einschränkungen auf der Rückseite. Austrittsrisse sind nicht zulässig.
Endrisse	Maximal zulässige Länge gleich der Breite des Brettes, max. 30% der Stücke, gilt auch für beidseitige Stirnrisse.
Ringförmige Risse	Unerlaubt
Mechanische Schäden	Auf der Nutzungsseite nicht zulässig.. Auf der Rückseite in geringem Umfang zulässig, sollte aber die Verlegung des Materials nicht einschränken.
Harzexsudate	Max. Länge: 50 mm, max. Gesamtlänge pro Platte 200 mm, max. Breite nicht mehr als 2 mm. Länge kleiner als 10 mm nicht berücksichtigt.
Frostrisse	Max. 100 mm oder Gesamtlänge 200 mm.
Kernholz	Max. 40% Volumen.
Pilzbefall (Schimmel, Verblauung, Fäulnis)	Schimmel ist nicht erlaubt. Verblauung oder Holzfäule in max. 10% des Volumens zulässig.
Insektenbefall	Unerlaubt.
Feuchtigkeitsgehalt	16 ± 2 %
Oberflächenqualität	Die maximale Länge der unregelmäßigen Oberfläche auf der Abnutzungsseite ist gleich der Breite des Brettes.
Toleranz	Länge: ± 10 mm, Bretter an den Enden gehobelt ± 50 mm Dicke: ± 0,5 mm Breite: ± 0,5 mm
	Alle Bedingungen gelten, sofern nicht anders vereinbart. Eine maximale Qualitätsabweichung von 5 % des Gesamtvolumens ist zulässig.

Verwindung 	8 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Verwendung des Materials nicht eingeschränkt ist.
Bogen 	15 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Verwendung des Materials nicht eingeschränkt ist.
Krümmung in Längsrichtung 	6 mm auf den "schlechtesten" 2 m, sofern die Materialverwendung nicht eingeschränkt ist.
Öflis 	Auf der Verwendungsseite nicht zulässig. Auf der Rückseite in geringem Umfang zulässig, darf aber die Verlegung des Materials nicht einschränken.
Äste 	Siehe vorherige Seite.
Verfärbung (Fäulnis, Pilzbefall, Verblauung) 	Fungus nicht erlaubt. Verblauung oder Verfärbung (Holzfäule) bis zu 10% des Volumens erlaubt.
Risse 	Die maximale Länge von Rissen beträgt 25% der Länge auf der nutzbaren Seite, mit einer maximalen Breite von nicht mehr als 0,5 mm. Keine Beschränkung auf der Rückseite. Austrittsriss sind nicht zulässig. Die maximal zulässige Länge von Stirnrissen ist gleich der Breite des Brettes, max. 30% des Volumens, gilt auch für Stirnrissen auf beiden Seiten.